

# artikel 23

*by* Woelandari F Enden Mina

---

**Submission date:** 07-Oct-2022 11:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1918928082

**File name:** 23\_4073-9603-2-PB.pdf (334.01K)

**Word count:** 4009

**Character count:** 23771

## PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK PET (*POLYETHYLENE TEREPHTHALATE*) SEBAGAI BAHAN STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF

Woc<sup>27</sup> dari Fathonah<sup>1</sup>, Dwi Esti Intari<sup>2</sup>, Enden Mina<sup>3</sup>, Muhammad Sulaiman<sup>4</sup>  
 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
 Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Kota Cilegon – B<sup>19</sup>en Indonesia  
[woclandari@untirta.ac.id](mailto:woclandari@untirta.ac.id), [sulaiman854@gmail.com](mailto:sulaiman854@gmail.com)

### ABSTRAK

Tanah lempung ekspansif merupakan tanah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis tanah pada umumnya karena tanah ini memiliki sifat kembang susut yang tinggi. Metode perbaikan tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menambahkan bahan campuran sebagai bahan stabilisasi tanah lempung ekspansif. Bahan campuran yang digunakan adalah limbah plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi tanah di jalan kampung Cibayoni desa Kertajaya Kecamatan Sumur-Pandeglang berdasarkan sistem klasifikasi USCS dan untuk mengetahui nilai kuat tekan bebas ( $q_u$ ) dengan penambahan serbuk plastik jenis PET dengan variasi presentase yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Tanah di jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur-Pandeglang termasuk dalam jenis tanah OH yaitu tanah organik dengan plastisitas tinggi.

Nilai  $q_u$  yang didapat dari penambahan serbuk plastik dengan variasi 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% masing-masing yaitu 1,762 kg/cm<sup>2</sup>, 1,848 kg/cm<sup>2</sup>, 1,957 kg/cm<sup>2</sup>, 2,015 kg/cm<sup>2</sup>, 2,192 kg/cm<sup>2</sup>, 1,982 kg/cm<sup>2</sup>. Presentase kenaikan terbesar ada pada penambahan serbuk plastik kadar 5% dengan persentase kenaikan sebesar 22,05%. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai  $q_u$  dilokasi penelitian sebelum penambahan serbuk plastik yaitu 1,708 kg/cm<sup>2</sup> termasuk dalam kategori tanah dengan konsistensi *stiff* dan nilai  $q_u$  setelah pencampuran dengan serbuk plastik 5% yaitu 2,192 kg/cm<sup>2</sup> termasuk dalam kategori tanah konsistensi *Very Stiff*.

**Kata Kunci :** Tanah Lempung, kuat tekan bebas, PET.

### ABSTRACT

*Expansive clay is a soil that has characteristics that are different from current soil types that have high shrinkage properties. The soil improvement method used in this study is to add mixture as a stabilizing material for expansive clay. The mixture used is plastic waste of PET (Polyethylene Terephthalate).*

*This study aims to determine the classification of soil in the Cibayoni village road, Kertajaya village, Sumur-Pandeglang sub-district based on the USCS classification system and to determine the value of unified compressive strength ( $q_u$ ) by adding plastic powder of PET type with a percentage variation of 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Soil in the Kampung Cibayoni street, Kertajaya Village, Sumur-Pandeglang Subdistrict is classified in OH type, namely organic soil with high plasticity.*

*qu values obtained from the addition of plastic powder with variations of 1%, 2%, 3%, 4% and 5% are 1,762 kg/cm<sup>2</sup>, 1,848 kg/cm<sup>2</sup>, 1,957 kg/cm<sup>2</sup>, 2,015 kg/cm<sup>2</sup>, 2,192 kg/cm<sup>2</sup>, 1,982 kg/cm<sup>2</sup> respectively. The largest percentage increase was in the addition of 5% plastic powder with an increase percentage of 22.05%. From the results of the study showed the value of  $q_u$  in the location of the study before the addition of plastic powder is 1.708 kg / cm<sup>2</sup> included in the category of soil with stiff consistency and  $q_u$  value after mixing with 5% plastic powder is 2,192 kg / cm<sup>2</sup> included in the category of soil with very stiff consistency.*

**Key Words :** Clay, unified compressive strength, PET.

**1. PENDAHULUAN**  
**A. LATAR BELAKANG**

Tanah merupakan komponen dasar yang memiliki peranan penting, tanah berfungsi sebagai penerima beban struktur di atasnya. Tanah yang baik adalah tanah yang memiliki daya dukung tanah yang tinggi, akan tetapi tidak semua jenis tanah memiliki daya dukung tanah yang tinggi, hal ini dikarenakan letak geografis yang berbeda dan tidak semua tanah mendapatkan treatment yang sama. Sifat kembang susut tanah lempung ekspansif menimbulkan permasalahan pada bidang konstruksi seperti terjadinya gelombang-gelombang pada permukaan jalan, terjadinya retak-retak (*cracking*) dan berbagai masalah lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan stabilisasi tanah untuk memperbaiki perilaku tanah tersebut. Salah satu cara untuk stabilisasi tanah yaitu mencampurkan limbah plastik dengan tanah dari lokasi penelitian yaitu di ruas jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur-Pandeglang (akses menuju Taman Nasional Ujung Kulon), tanah di lokasi tersebut memiliki daya dukung rendah dan memiliki sifat kembang susut tinggi. Penelitian penambahan kadar limbah serbuk plastik dengan variasi 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan :

1. Apa jenis dan klasifikasi tanah yang terdapat di Jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur-Pandeglang dengan berpedoman pada *Unified Soil Classification System* (USCS)?
2. Bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap nilai kuat tekan bebas tanah pada kondisi eksisting dan setelah diberi campuran serbuk plastik dengan presentase 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Mengetahui jenis dan klasifikasi tanah yang terdapat di Jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur-

Pandeglang dengan berpedoman pada *Unified Soil Classification System* (USCS).

2. Mengetahui pengaruh penambahan limbah plastik terhadap nilai kuat tekan bebas tanah pada kondisi eksisting dan setelah diberi campuran serbuk plastik dengan presentase 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%?

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh pemanfaatan limbah sampah plastik untuk meningkatkan nilai kuat tekan bebas tanah, sehingga dapat dijadikan salah satu pemecahan masalah limbah plastik di Indonesia yang semakin meningkat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yaitu mengetahui karakteristik campuran limbah plastik dan tanah lempung ekspansif.
3. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam ilmu geoteknik yang berkaitan dengan stabilisasi tanah.

**E. Batasan Masalah**

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Sampel tanah diambil dari lokasi penelitian yaitu di Jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur-Pandeglang.
2. Limbah plastik yang digunakan merupakan plastik jenis PET (Polyethylene Terephthalate).
3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil UNTIRTA Cilegon, Banten.
4. Pengujian nilai kuat tekan bebas sebelum dan sesudah dicampur plastik untuk mengetahui nilai  $q_u$ .
5. Variasi penambahan serbuk plastik adalah 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%.
6. Standar pengujian di Laboratorium yang digunakan adalah SNI baik pengujian sifat fisik tanah, pemadatan tanah maupun kuat tekan bebas.
7. Tidak melakukan pengujian kandungan kimia pada tanah, serbuk plastik dan air suling.
8. Tidak meninjau dampak lingkungan akibat penggunaan bahan tambah limbah plastik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hajar Muhammad S<sup>31</sup>iqi, Wibowo Dian Eksana (2014) meneliti pengaruh bahan tambah potongan limbah material plastik terhadap kuat tekan bebas pada tanah lempung Wates. Hasil penelitian menunjukkan penambahan plastik pada lempung terjadi peningkatan kekuatan tekan bebas, tetapi untuk kedua macam ukuran mempunyai sifat yang berbeda, pada ukuran plastik 0,5 cm x 1 cm, nilai  $q_u$  meningkat dengan bertambahnya presentase plastik, sementara untuk ukuran 1 cm x 1 cm, nilai  $q_u$  meningkat pada persentase 1% dan menurun pada persentase 2% dan 3%. Nilai kuat tekan bebas tertinggi yaitu pada campuran plastik 1% pada ukuran 1 cm x 1 cm dengan nilai  $q_u$  sebesar 0,92878 kg/cm<sup>2</sup>.

A'la Himamul, Setiawan Bambang, Djarwanti Noegroho (2014) meneliti tentang penambahan limbah plastik pada tanah ekspansif. Hasil penelitian menunjukkan penambahan 0,5% plastik pada tanah ekspansif menaikkan nilai swelling sebesar 0,39% serta menurunkan nilai swelling pressure sebesar 24,07%. Penurunan nilai CBR soaked dan unsoaked pada penambahan 0,5% plastik didapatkan sebesar 0,219% dan 9,879%.

Pratama Nuriana Ilyas (2016) meneliti tentang pengaruh limbah plastic pada tanah lempung ekspansif ditinjau dari potensi mengembang, tekanan mengembang dan kuat tekan bebas. Kesimpulan akhir yang didapat dari penelitian adalah penambahan plastik pada kadra tertentu akan memperbaiki nilai potensi mengembang, tekanan mengembang dan kuat tekan tanah lempung ekspansif. Stabilisasi terbaik untuk tanah lempung ekspansif ada pada penambahan kadar plastic 0,5%. Tanah lempung ekspansif dengan penambahan plastic kadar 0,5% memiliki nilai potensi mengembang dan tekanan mengembang yang rendah yaitu 11,83% dan 86,6 kPa. Tanah lempung ekspansif dengan kadar plastic 0,5% pun memiliki peningkatan kuat tekan terbesar yaitu sebesar 41%.

## 3. LANDASAN TEORI

### A. Definisi Tanah

Tanah merupakan himpunan mineral bahan organik dan endapan-endapan yang relatif lepas (*loose*) yang terletak di atas batuan dasar. Ikatan antar partikel tanah lemah disebabkan oleh pengaruh<sup>49</sup> karbonat atau oksida yang bersenyawa, atau dapat juga<sup>35</sup> ebabkan oleh adanya material organik. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara ataupun keduanya.

Tanah umumnya terdiri dari 3 komponen utama. Yaitu udara, air, dan butiran padat. Udara memberi pengaruh sedikit, sehingga tidak memiliki pengaruh teknis. Sedangkan air sangat mempengaruhi sifat teknis tanah.

<sup>21</sup> Istilah pasir, lempung, lanau atau lumpur digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel pada batas ukuran butiran yang telah ditentukan. Tanah dapat digolongkan menjadi tiga jenis atau kategori, yaitu tanah non kohesif, tanah kohesif, dan tanah organik. Pada tanah non kohesif, antar butirannya saling lepas (tidak ada ikatan), pada tanah kohesif butirannya sangat halus dan saling mengikat, sedangkan tanah organik memiliki ciri tanahnya remah dan mudah ditekan (*compressible*). Tanah organik tidak baik untuk dasar bangunan.

### B. Sifat-sifat Tanah

Sifat-sifat tanah sangat penting artinya dalam perencanaan suatu proyek bangunan, tetapi tingkat kepentingannya sangat tergantung dari maksud dan tujuan bangunan itu sendiri.

Adapun sifat-sifat penting pada tanah antara lain:

#### 1. Permeabilitas (*Permeability*)

Sifat ini untuk mengukur atau menentukan kemampuan tanah dilewati air melalui pori-porinya. Sifat ini penting dalam kontruksi bendung tanah urugan (*earth dam*) dan persoalan drainase.

#### 2. Konsolidasi (*Consolidation*)

Pada konsolidasi dihitung dari perubahan isi pori tanah akibat beban. Sifat ini

dipergunakan untuk menghitung penurunan (*settlement*) bangunan.

### 3. Tegangan geser (*Shear Strength*)

Untuk menentukan kemampuan tanah menahan tekanan-tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Sifat ini dibutuhkan dalam perhitungan stabilitas pondasi atau dasar yang dibebani, stabilitas tanah isian atau timbunan dibelakang bangunan penahan tanah dan stabilitas timbunan tanah.

Sifat-sifat fisik lainnya adalah batas-batas atterberg, kadar air, kadar pori, kepadatan relatif, pembagian butir, dan sebagainya.

### C. Analisis Saringan

Analisa saringan adalah suatu usaha untuk mendapatkan ukuran distribusi tanah dengan menggunakan saringan. Sifat-sifat suatu macam tanah tertentu banyak tergantung kepada ukuran butirmya. Oleh karena itu, pengukuran besarnya butiran tanah merupakan suatu percobaan yang sangat penting dilakukan dalam bidang Mekanika Tanah. Besarnya butiran menjadi dasar untuk pemberian atau klasifikasi nama kepada macam-macam tanah tertentu. Sifat tanah sangat tergantung pada ukuran butirmya.

Namun untuk tanah yang berbutir halus, tidak ada hubungan langsung antara sifat dan ukuran butiran. Karena itu apabila butir tanah tertentu lebih halus dari 0,06 mm, maka dapat ditentukan dari hasil percobaan batas Atterberg atau dilatasinya.

Analisa besar butir dari sebuah contoh tanah melibatkan penentuan presentase berat partikel dalam rentang ukuran yang berbeda. Distribusi ukuran partikel yang kasar dapat di tentukan dengan menggunakan metode pengayakan (*sieving*).

### D. Kadar Air

Kadar air tanah ialah perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah tersebut. Kadar air tanah dapat digunakan untuk menghitung parameter sifat-sifat tanah.

$$\text{Kadar Air Tanah} = \frac{\text{Massa Air}}{\text{Massa tanah kering}} \times 100\%$$

### E. Berat Jenis Butir

Berat jenis butir tanah adalah perbandingan antara massa isi butir tanah dan massa isi air (SNI 1964-2008). Berat jenis suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara berat bahan yang berisi tertentu dengan berat air yang isinya sama untuk mengetahui besarnya berat jenis bahan dari butir-butir tanah. Setiap pekerjaan investigasi tanah, diperiksa atau diuji di laboratorium sehingga dapat ditentukan harga-harga berat jenis butir atau biasa disebut  $G_s$  secara akurat.

### F. Batas Cair

Batas cair tanah adalah kadar air minimum di mana sifat suatu tanah berubah dari keadaan cair menjadi plastis. Besaran batas cair digunakan untuk menentukan sifat dan klasifikasi tanah. Nilai batas cair ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$LL = W_n (N/25) 0,121$$

Keterangan:

$N$  = Jumlah pukulan yang menyebabkan tertutupnya alur pada kadar air tertentu.

$LL$  = Batas cair terkoreksi untuk tertutupnya alur pada 25 pukulan (%);

$W_n$  = Kadar air (%);  $k$  adalah faktor koreksi yang diberikan pada table.

### G. Batas Plastis

Batas plastis (*plastic limit/PL*) adalah kadar air dimana suatu tanah berubah dari keadaan plastis keadaan semi solid. Batas Plastis dihitung berdasarkan persentasi berat air terhadap berat tanah kering pada benda uji. Pada cara uji ini, material tanah yang lolos saringan ukuran 0,425 mm atau saringan No.40, diambil untuk dijadikan benda uji kemudian dicampur dengan air suling atau air mineral hingga menjadi cukup plastis untuk digeleng/dibentuk bulat panjang hingga mencapai diameter 3 mm.



<sup>14</sup>  
**H. Indeks Plastisitas (PI)**

Indeks plastisitas merupakan interval kadar air di mana tanah masih bersifat plastis. Karena itu, indeks plastis menunjukkan sifat keplastisan tanahnya. Jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang kecil, maka keadaan ini disebut dengan tanah kurus. Sebaliknya jika tanah mempunyai kadar air daerah plastis yang besar disebut tanah gemuk.

**I. Sistem Klasifikasi Tanah**

Ada tiga macam sistem klasifikasi tanah yaitu sistem klasifikasi berdasarkan susunan butir tanah (*Textural classification system*), klasifikasi sistem kesatuan tanah (*Unified Soil Classification System*), dan klasifikasi sistem AASHTO (*AASHTO classification system*). Penggunaan sistem klasifikasi tanah yang paling sering digunakan adalah menurut sistem kesatuan tanah (*unified soil classification system*). Sistem *unified* memberikan klasifikasi yang dapat diandalkan berdasarkan uji laboratoriumnya yang sedikit relative dan tidak mahal.

<sup>4</sup>  
 Sistem klasifikasi AASHTO (*American Association of State Highway and Transportation Officials Classification*) berguna untuk menentukan kualitas tanah dalam perancangan timbunan jalan, subbase dan subgrade. Sistem ini terutama ditujukan untuk maksud dalam lingkup tersebut.

<sup>26</sup>  
 Sistem klasifikasi AASHTO membagi tanah ke dalam 8 kelompok, A-1 sampai A-8 termasuk sub-sub kelompok.

**J. Pemadatan**

<sup>25</sup>  
 Pemadatan sering dilakukan jika tanah di lapangan membutuhkan perbaikan guna mendukung bangunan di atasnya, atau tanah akan digunakan sebagai bahan timbunan. Maksud pemadatan tanah, antara lain:

1. Mempertinggi kuat geser tanah.
2. Mengurangi sifat mudah mampat (*kompresibilitas*).
3. Mengurangi permeabilitas.
4. Mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air, dan lain-lainnya.

Maksud tersebut dapat tercapai dengan pemilihan tanah bahan timbunan, cara pemadatan, pemilihan mesin pemadatan dan jumlah lintasan yang sesuai. Tingkat kepadatan tanah diukur dari nilai berat volume keringnya ( $\gamma_d$ ). Berat volume kering tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air. Dengan demikian, tanah yang telah selesai dipadatkan di lapangan, dan kemudian berubah kadar airnya (misalnya oleh hujan), maka berat volume kering tetap tidak berubah, sepanjang volume total tanah tetap.

Berat volume kering setelah pemadatan bergantung pada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan oleh alat penumbuknya. Karakteristik kepadatan tanah dapat dinilai dari pengujian standar laboratorium yang disebut uji proctor.

**K. Kuat Tekan Bebas**

<sup>45</sup>  
 Kuat tekan bebas adalah tekanan aksial benda uji pada saat mengalami keruntuhan atau pada saat regangan aksial mencapai 20%. Pengujian kuat tekan bebas termasuk hal khusus dari pengujian Triaksial *Unconsolidated Undrained*.

<sup>11</sup>  
 Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif, dengan tujuan untuk memperoleh nilai kuat tekan bebas tanah kohesif. Uji kuat tekan ini mengukur seberapa kuat tanah menerima kuat tekan yang diberikan sampai tanah tersebut terpisah dari butiran-butirannya juga mengukur regangan tanah akibat tekan tersebut.

**L. Stabilitas Tanah**

Stabilitas tanah adalah usaha untuk meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah. Menurut Bowles (1984) apabila tanah yang terdapat di lapangan bersifat lepas atau sangat mudah tertekan, atau apabila mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, permeabilitas terlalu tinggi, atau lain yang tidak diinginkan sehingga tidak sesuai untuk suatu proyek pembangunan, maka harus dilakukan stabilisasi tanah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, bila tanah ditempatkan tidak memenuhi syarat untuk pembangunan struktur, adalah :

1. Membongkar material dilokasi yang menggantikannya dengan material yang sesuai.
2. Merubah atau memperbaiki sifat-sifat tanah di tempat, sehingga material tersebut memenuhi syarat.

**M. Plastik PET (Polyethylene Terephthalate)**


Plastik adalah polimer dengan rantai-panjang atom mengikat satu sama lain yang membentuk banyak molekul berulang atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, chlorine atau belerang di tulang belakang. Plastik memiliki beberapa keunggulan dari bahan-bahan lain yaitu kuat dan mudah dibentuk, anti karat, tahan terhadap bahan kimia, mempunyai sifat isolasi listrik yang tinggi, dan biaya proses yang lebih murah. Kelemahan plastik lebih dititik beratkan pada sulitnya didaur ulang dan bahayanya bagi kesehatan jika tidak digunakan dengan benar.

Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) lahir pada tahun 1973, dan pertama kali didaur-ulang pada tahun 1977. PET adalah resin polyester yang tahan lama, kuat, ringan dan mudah dibentuk ketika panas. Kepekatannya adalah sekitar 1,35-1,38 gram/cc, ini membuatnya kokoh, rumus molekulnya adalah (-CO-C6H5-CO-O-CH2-CH2-O-)n.

Polyethylene Terephthalate adalah suatu resin polimer plastik termoplast dari kelompok polyester. PET banyak diproduksi dalam industry kimia dan digunakan dalam serat sintesis, botol minuman dan wadah makanan, aplikasi *thermoforming*, dan dikombinasikan dengan serat kaca dalam resin teknik. PET merupakan salah satu bahan mentah terpenting dalam kerajinan tekstil.

**4. METODOLOGI PENELITIAN**

Kegiatan penelitian meliputi studi literatur dan percobaan di laboratorium. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Tujuan dari metode eksperimen yaitu untuk menyelidiki sebab akibat dan pengaruh obyek penelitian satu sama lain untuk kemudian dibandingkan hasil dari penelitian ini. Studi literatur digunakan dari awal penelitian, analisis hingga penarikan kesimpulan. Sedangkan percobaan langsung dilakukan di laboratorium meliputi pengujian sifat fisik tanah, pencampuran tanah dengan limbah plastik PET (polyethylene Terephthalate), proses pemadatan tanah, dan uji kuat tekan bebas tanah.

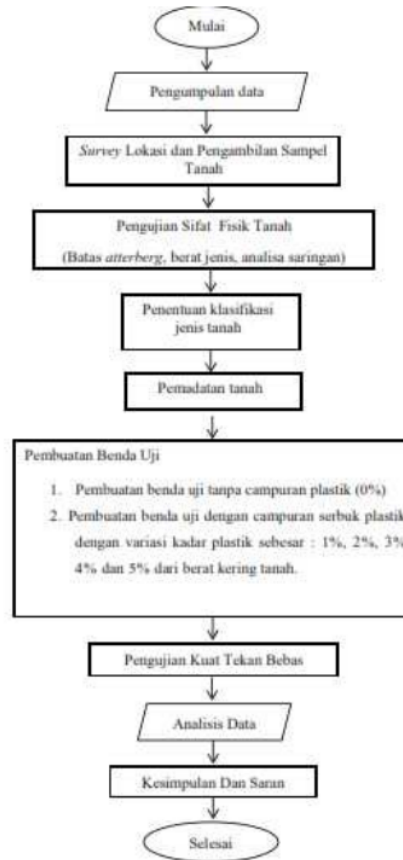

**Gambar 1.** Alur Penelitian  
Sumber : Analisa penulis,2018

**5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Propertis Tanah**

Berikut ini adalah hasil pengujian analisa besar butir, batas cair, batas plastis, serta berat jenis tanpa campuran bahan tambah.

**Tabel 1.** Propertis Tanah

No	Karakteristik	Nilai
1	Analisa Besar Butir Halus	53,4 %
2	Berat Jenis Tanah	2,643
3	Batas Cair	71,5 %
4	Batas Plastis	32,92 %
5	Indeks Plastisitas	38,58 %
6	Kadar Air Optimum	28,7 %
7	Berat Volume Kering	1,326 gram/cm <sup>3</sup>

Hasil pengujian analisa besar butir tanah pada tabel diatas menunjukkan tanah kondisi eksisting di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kampung Cibayoni Desa Kertajaya termasuk ke dalam kategori tanah berbutir

halus. Karena tanah yang lolos saringan no. 200 lebih dari 50% yaitu lebih tepatnya sebesar 53,4%.

**B. Klasifikasi Tanah**


Data dari hasil pengujian analisa besar butir, batas cair, dan batas plastis kemudian dicocokkan dengan tabel sistem klasifikasi tanah USCS. Kemudian diperoleh hasil tanah pada Jalan kampung Cibayoni, Sumur-Pandeglang diklasifikasikan sebagai tanah OH, yaitu tanah lempung organik dengan plastisitas tinggi atau bisa disebut lempung gemuk.

**Tabel 2.** Klasifikasi tanah bebutir halus menurut USCS

Prosedur Klasifikasi	Symbol	Nama Jenis
Tanah Bebutir Halus (Lebih dari 50% lolos pada ayakan No.200 (Ø 0,075 mm))	ML	Lempung tak organik dengan sedikit pasir halus, bubukan batu, atau pasir halus berlempung dengan sedikit plastis
	CL	Lempung berlempung tak organik dengan plastisitas rendah sampai sedang, lempung bercampur lempung pasir halus
	OL	Lempung organik atau lempung berlempung organik dengan plastisitas rendah sedang
Lempung bercampur lempung dengan batas cair (Liquid Limit) kurang dari 50%	MH	Lempung tak organik, lempung bercampur lempung pasir halus
	CH	Lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk
	OH	Lempung organik dengan plastisitas sedang hingga tinggi
	PT	Humus dan tanah dengan kadar organik tinggi

Sumber : Hardiyatmo, 1992



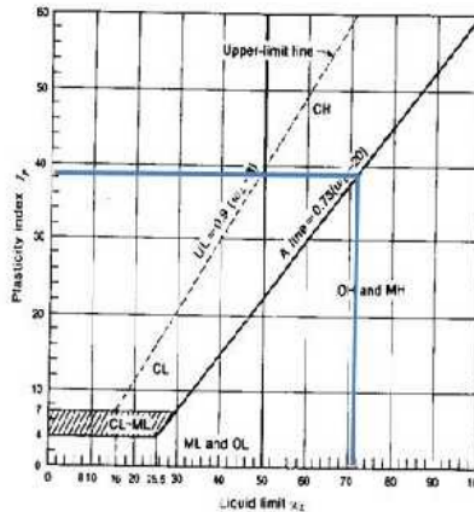

Gambar 2. Grafik Hubungan Liquid Limit dan Plasticity Index  
 Sumber : Hardiyatmo, Buku Mekanika Tanah

**C. Pemadatan Tanah Benda Uji KTB**

Pemadatan tanah dengan bahan tambah ini digunakan untuk mengambil sampel benda uji kuat tekan bebas dengan mengambil sampel dari pengujian pemadatan di laboratorium, sehingga menggunakan nilai berat isi kering maksimum dan kadar air optimum dari pengujian pemadatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Langkah perhitungan kebutuhan tanah, air, serta bahan tambah plastik PET untuk membuat benda uji kuat tekan bebas tanah pada pemadatan untuk setiap cetakan *mold*.

1. Jumlah massa kebutuhan tanah  
 $Volume\ mold = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times tinggi$   
 $= \frac{1}{4} \times 3,14 \times 10,16^2 \times 10,2$   
 $= 826,53\ cm^3$   
 $\gamma_{dry}\ maksimum = 1,326\ gr/cm^3$   
 $Massa\ tanah = Vol.mold \times \gamma_{dry}\ maks$   
 $= 826,53 \times 1,326$   
 $= 1095,98\ gram = 1096\ gram$
2. Jumlah massa kebutuhan air  
 Massa air berdasarkan berat isi kering pemadatan  
 Kadar air optimum = 28,7 %  
 Massa air = Massa tanah x kadar air optimum  
 $= 1096\ gram \times 28,7\ %$   
 $= 314,552\ gram$

56

**D. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas**

Nilai  $q_u$  dengan variasi 18 persentase bahan tambah serbuk plastik dapat dilihat pada tabel 3. di bawah ini :


Tabel 3. Nilai  $q_u$  dengan presentase bahan tambah serbuk plastik

Kadar Plastik	$q_u$	Presentase kenaikan
0%	1.708	0%
1%	1.762	3,03%
2%	1.848	7,57%
3%	1.957	12,69%
4%	2.015	15,22%
5%	2.192	22,05%
10%	1.982	13,79%

Sumber : Analisis Penulis, 2018

Dari tabel 3 hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan penambahan serbuk plastik PET memberi pengaruh terhadap kuat tekan tanah. Nilai  $q_u$  meningkat dengan bertambahnya kadar plastik.

Perbandingan grafik nilai  $q_u$  berdasarkan penambahan kadar serbuk plastik PET dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :

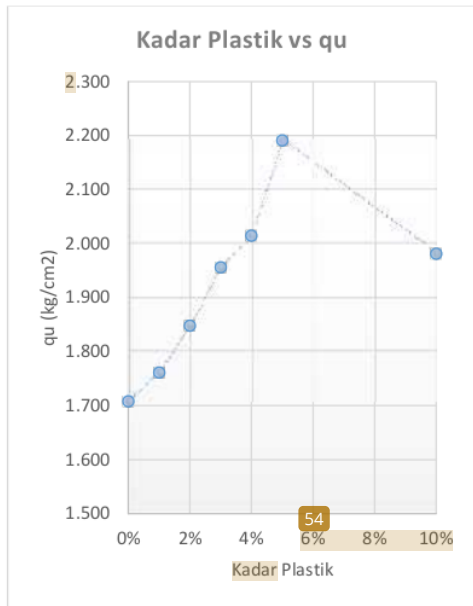

**Gambar 3.** Grafik hubungan nilai  $q_u$  terhadap Presentase serbuk plastik  
 Sumber : Analisis Penulis, 2018

**Tabel 4.** Konsistensi dan Kekuatan Tanah Lempung

Konsistensi	UCT (kg/cm <sup>2</sup> )
Very Soft	<0.25
Soft	0.25-0.5
Medium	0.5-1
Stiff/Firm	1-2
Very Stiff	2-4
Hard	>4

Tabel 4 menunjukkan nilai  $q_u$  tanah Jalan kampung Cibayoni, Sumur-Pandeglang sebelum penambahan kadar plastik sebesar 1,708 kg/cm<sup>2</sup> termasuk konsistensi *stiff* dengan nilai UCT 1-2 kg/cm<sup>2</sup> dan nilai  $q_u$  setelah pencampuran tanah dengan kadar plastik 5% sebesar 2,192 kg/cm<sup>2</sup> termasuk konsistensi *Very Stiff* dengan nilai UCT 2-4 kg/cm<sup>2</sup>.

**6. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stabilisasi menggunakan fly ash pada tanah lempung lunak di Jalan Kampung Cibayoni Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kab. Pandeglang yaitu sebagai berikut :

1. Pada pengujian sifat fisik tanah, tanah di lokasi tersebut menurut sistem klasifikasi USCS tanah termasuk kedalam OH dengan nilai Indeks plastisitas sebesar 38,58 %, yaitu tanah lempung organik atau lempung gemuk. Karena tanah termasuk kedalam kategori lempung dan plastisitas tinggi, maka tanah perlu dilakukan perbaikan.

2. Pada penelitian ini, serbuk plastik mempengaruhi nilai kuat tekan bebas sesuai dengan presentase plastik yang diberikan. Uji tekan bebas tanah asli didapat nilai  $q_u$  sebesar 1.708 kg/cm<sup>2</sup>. Nilai kuat tekan bebas tanah berdasarkan presentase penambahan serbuk plastik dengan variasi 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% masing-masing yaitu 1,762 kg/cm<sup>2</sup>, 1,848 kg/cm<sup>2</sup>, 1,957 kg/cm<sup>2</sup>, 2,015 kg/cm<sup>2</sup>, 2,192 kg/cm<sup>2</sup>, 1,982 kg/cm<sup>2</sup>. Presentase kenaikan terbesar ada pada penambahan serbuk plastik kadar 5% dengan persentase kenaikan sebesar 22,05%.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai  $q_u$  dilokasi penelitian sebelum penambahan kadar plastik sebesar 1,708 kg/cm<sup>2</sup> termasuk dalam kategori tanah dengan konsistensi *stiff* dan nilai  $q_u$  setelah pencampuran dengan kadar plastik 5% sebesar 2,192 kg/cm<sup>2</sup> termasuk dalam kategori tanah konsistensi *Very Stiff*.

**B. Saran**

Penelitian tentang stabilisasi tanah ini masih belum sepenuhnya sempurna, oleh karena ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya :

1. Setiap tanah dasar pada tiap daerah memiliki sifat fisik yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian sifat fisik tanah.

2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan bahan tambah selain limbah plastik seperti limbah karbit, fly ash, gypsum, abu sekam padi dan lain-lain.
3. Melakukan pengujian kuat tekan bebas dengan penambahan persentase bahan tambah untuk mencari nilai optimum kadar penambahan serbuk plastik terhadap tanah lempung ekspansif.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'la Himamul, Setiawan, Djarwanti. (2017). *Penambahan Limbah Plastik pada Tanah Ekspansif*, Universitas Sebelas Maret. ASTM D2216-98, *Metode Pengujian Kadar air*
- ASTM D4318-00, *Metode Pengujian Batas cair dan Batas plastis*
- ASTM D1140, *Metode Pengujian Analisis saringan*
- ASTM D854-02, *Metode Pengujian Berat jenis*
- ASTM D698, *Metode Pengujian Pemasatan Standard proctor*
- Bowles, J.E. (1993), Alih Bahasa Ir. Johan Kelana Putra Edisi Kedua. *Sifat-Sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah*, Jakarta: Erlangga.
- Cristanto, Andy & Setiawan, Dedy (2003). *Pengaruh Fly Ash Terhadap Sifat Pengembangan Tanah Ekspansif*.
- Das, Braja M. 1985. *Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis)* Jilid Penerbit Erlangga : Jakarta
- Hardiyatmo, Hary C. (1992). *Mekanika Tanah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiyatmo, Hary C. (1994). *Mekanika Tanah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muttaqin, Iin. (2017). *Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Fly Ash dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas*.
- Wibowo, Dian Eksana & Hajar, Muhammad Siddiqi . (2014). *Pengaruh Bahan Tambah Potongan Limbah Material Plastik Terhadap Kuat Tekan Bebas Pada Tanah Lempung Wates*.
- SNI 03-1742-1989, *Metode pengujian tentang kepadatan ringan untuk tanah*.
- SNI 03-1964-1990, *Metode Pengujian tentang berat jenis tanah*.
- SNI 03-1965-1990, *Metode pengujian tentang kadar air tanah*.
- SNI 03-1966-1990, *Metode pengujian tentang batas plastis tanah*.
- SNI 03-1967-1990, *Metode pengujian tentang batas cair tanah*.
- SNI 03-1968-1990, *Metode pengujian tentang analisis saringan*
- <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-komposisi-sampah>

# artikel 23

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://kotakistilah.blogspot.com">kotakistilah.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id">ojs.uniska-bjm.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
5	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository-ft.untirta.ac.id">repository-ft.untirta.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
8	R I Kusuma, E Mina, W Fathonah, I Muhtady. "Clay stabilization using flyash and carbide waste and its effect on the value of unconfined compression test (Case Study of National Park Ujung Kulon Road in	1%



# Pandeglang Regency)", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019

Publication

---

9	<a href="https://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="#">Submitted to Universitas Brawijaya</a> Student Paper	1 %
11	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="#">Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada</a> Student Paper	1 %
13	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="#">Submitted to Universitas Pertamina</a> Student Paper	1 %
15	<a href="https://incuvl.petra.ac.id">incuvl.petra.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="https://petanimudaberdasi.blogspot.com">petanimudaberdasi.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1 %
18	<a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %

---

[jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)

19

Internet Source

&lt;1 %

20

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

&lt;1 %

21

[library.polmed.ac.id](http://library.polmed.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

22

Satrio Agung, Eni Srihastuti, Agus Athori.  
"PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI  
LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI", JCA (Jurnal Cendekia  
Akuntansi), 2022

Publication

&lt;1 %

23

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

&lt;1 %

24

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

&lt;1 %

25

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

26

[ejournal.unmus.ac.id](http://ejournal.unmus.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

27

[metalurgimitun.wordpress.com](http://metalurgimitun.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

28

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

&lt;1 %

29 Ansostry, H.A. Rahman, F. R. Ramadhan. <1 %  
"Landslide Mitigation of Banjir Kanal  
Semarang, with Grouting Method", Journal of  
Physics: Conference Series, 2019  
Publication

---

30 [jurnal.pusjatan.pu.go.id](http://jurnal.pusjatan.pu.go.id) <1 %  
Internet Source

---

31 [www.coursehero.com](http://www.coursehero.com) <1 %  
Internet Source

---

32 [repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

33 [rifqasiti.blogspot.com](http://rifqasiti.blogspot.com) <1 %  
Internet Source

---

34 Submitted to Politeknik Negeri Bandung <1 %  
Student Paper

---

35 [eprints.uniska-bjm.ac.id](http://eprints.uniska-bjm.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

36 [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) <1 %  
Internet Source

---

37 [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

38 Submitted to Higher Education Commission <1 %  
Pakistan  
Student Paper

---

[simpler.its.ac.id](http://simpler.its.ac.id)

39

Internet Source

<1 %

---

40

[sipil.polimdo.ac.id](http://sipil.polimdo.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

41

[ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id](http://ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

42

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

43

[www.jurnal.pnk.ac.id](http://www.jurnal.pnk.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

44

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

45

[look-better.icu](http://look-better.icu)

Internet Source

<1 %

---

46

[repository.stiewidyagamalumajang.ac.id](http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

47

[repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

48

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

---

49

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

---

50

[jim.unsyiah.ac.id](http://jim.unsyiah.ac.id)

Internet Source

<1 %

---



51	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://rekayasasipil.ub.ac.id">rekayasasipil.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://www.pusjatan.pu.go.id">www.pusjatan.pu.go.id</a> Internet Source	<1 %
55	Alfinda Threvanian Putri, Sigit Winarto, Ahmad Ridwan. "PENGARUH PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU & ARANG BATOK KELAPA TERHADAP STABILISASI DAYA DUKUNG TANAH", Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil, 2020 Publication	<1 %
56	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On